



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

18083

1st. Edition

2014

استاندارد ملی ایران

۱۸۰۸۳

چاپ اول

۱۳۹۳

سدگرهای ژئوسینتیکی - مشخصات لازم
برای استفاده در ساخت مکانهای دفع
فاضلاب، ایستگاههای انتقال یا محدودسازی
ثانویه

**Geosynthetic barriers - Characteristics
required for use in the construction of
liquid waste disposal sites, transfer
stations or secondary containment**

ICS:59.080.70;91.100.50

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بندیک ماده^۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطای و بر عملکرد آن ها ناظرات می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International ElectrotecAnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
**«سدگرهای ژئوسیننتیکی-مشخصات لازم برای استفاده در ساخت مکان‌های دفع فاضلاب،
ایستگاه‌های انتقال یا محدودسازی ثانویه»**

سمت و / یا نمایندگی

انجمن صنایع همگن پلاستیک

رئیس:

معصومی، محسن

(دکترای مهندسی پلیمر)

دییر:

پژوهشگاه استاندارد، گروه پژوهشی
پتروشیمی

ابراهیم، الهام

(کارشناسی شیمی کاربردی)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای
فنی آب و آبفا

احمدی مطلق، امیر رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

آسیانی، حسین

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت مانا صنعت

اشکبوسی، محمدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک)

پژوهشگاه استاندارد، گروه پژوهشی نساجی
و چرم

اصلانزاده، سمیرا

(دکترای مهندسی شیمی نساجی)

شرکت ژئوشبکه پارسیان

رضا، آرمین

(کارشناسی مهندسی عمران)

وزارت جهاد کشاورزی-معاونت آب و خاک

زمزمیان، سید محمد زضا

(کارشناسی مهندسی آبیاری و زهکشی)

سلطان محمدی، فرهاد
(کارشناسی ارشد MBA)

شرکت کامپوزیت مکرر
آب و فاضلاب

شرفی‌نیا، مهدی
(کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک)

شرکت ارگانو

صغریری، علی
(کارشناسی آبیاری)

شرکت فرnam بسپار

علی‌آقایی، مرضیه
(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

انجمن مهندسی ژئوسینتیک ایران

غیاثی‌نژاد، حسین
(دکترای مهندسی محیط زیست)

میربلوک، علیرضا
(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت بازری کاوشیار پژوهان

میرزاپیان، نورالله
(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت پایا پلیمر پاسارگاد

هدایتی، علی
(دکترای مهندسی پلیمر)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش‌گفتار
ز	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ مراجع الزامی
۴	۳ اصطلاحات و تعاریف ، نمادها و علایم اختصاری
۷	۴ مشخصات لازم و روش‌های متناظر آزمون
۱۵	۵ ارزیابی انطباق
۱۷	۶ نشانه‌گذاری
۱۹	پیوست الف (الزامی) کنترل تولید کارخانه – طرح کنترل تولید کارخانه
۲۳	پیوست ب (الزامی) دوام سدگرهای ژئوسینتیکی
۳۲	پیوست پ (اطلاعاتی) برخی از استانداردهای ویژگی‌های سدگرهای ژئوسینتیکی
۳۳	پیوست ت (اطلاعاتی) کتابنامه

پیش گفتار

"استاندارد" سدگرهای ژئوستینتیکی - مشخصات لازم برای استفاده در ساخت مکان‌های دفع فاضلاب، ایستگاه‌های انتقال یا محدودسازی ثانویه" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در سیصد و هشتاد و هشتادین اجلاس کمیته ملی استاندارد پوشاک و فرآورده‌های نساجی و الیاف مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 13492:2013, Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment.

مقدمه

این استاندارد برای تولیدکنندگان این امکان را فراهم می‌آورد که بتوانند سدگرهای ژئوسینتیکی را بر مبنای مقادیر اعلام شده برای مشخصات مربوط به کاربرد موردنظر توصیف کرده و در صورت لزوم مطابق با روش‌های مشخص شده آزمون کنند. همچنین، شامل روش‌های اجرایی برای ارزیابی انطباق و کنترل تولید کارخانه است.

همچنین، این استاندارد می‌تواند توسط مهندسین مشاور (طراحان)، کاربران نهایی و سایر گروه‌های ذی‌نفع به عنوان ابزاری برای تعریف مشخصات مربوط و مناسب به منظور کنترل کیفیت ویژگی‌ها و کنترل کیفیت در محل اجرا، به کار رود. تأکید می‌شود که تمام مشخصات و روش‌های آزمون ارائه شده در این استاندارد، برای مقاصد کنترل کیفیت در محل اجرا مناسب نیستند.

آزمون‌ها برای برخی از مشخصات خارج از این استاندارد هنوز تحت مطالعه بوده و هنگام تجدید نظر این استاندارد، در آن لحاظ خواهد شد.

اصطلاح "محصول" در این استاندارد ملی به انواع سدگرهای ژئوسینتیکی شامل سدگرهای پلیمری، رسی و قیری اشاره دارد.

این استاندارد بخشی از گروهی از استانداردها است، که الزامات سدگرهای ژئوسینتیکی مورد استفاده در کاربردی مشخص را تعیین می‌کنند.

کاربردهای ویژه می‌توانند دارای الزاماتی مربوط به خواص اضافی و روش‌های آزمون اضافی، ترجیحاً استاندارد شده، باشند؛ به شرطی که این الزامات از نظر فنی مرتبط بوده و با این استاندارد ملی مغایرت نداشته باشند. عمر طراحی شده برای محصول باید تعیین شود؛ زیرا عملکرد آن ممکن است موقت و به اندازه عمر مفید سازه بوده یا دائمی و به مدت طول عمر سازه باشد.

سدگرهای ژئوسمینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت مکان‌های دفع فاضلاب، ایستگاه‌های انتقال یا محدودسازی ثانویه

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات مربوط به انواع سدگرهای ژئوسمینتیکی^۱ شامل سدگرهای پلیمری، رسی و قیری است؛ که به عنوان سدگرهای مایع در ساخت مکان‌های دفع فاضلاب^۲، ایستگاه‌های انتقال^۳ یا محدودسازی ثانویه^۴ برای انبارش فاضلاب در مکان دفع فاضلاب به کار می‌روند. همچنین، در این استاندارد روش‌های آزمون مناسب برای تعیین این مشخصات ارائه می‌شود.

کاربرد مورد انتظار این محصولات، کنترل نشتی مایعات از درون سازه است.

یادآوری ۱- این استاندارد ملی برای ژئوتکستایل‌ها و محصولات وابسته به آن‌ها (GTP)^۵ کاربرد ندارد.

ارزیابی انطباق محصول مطابق با این استاندارد انجام می‌شود.
الزاماتی که توسط تولیدکنندگان و نمایندگان مجاز آن‌ها درخصوص معرفی و ارائه خواص محصول باید برآورده شود، در این استاندارد تعریف می‌شود.

یادآوری ۲- این استاندارد ملی ویژگی‌های کمی سدگرهای ژئوسمینتیکی را تعیین نمی‌کند. برخی از استانداردهای ویژگی‌های سدگرهای ژئوسمینتیکی در پیوست پ ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ آن‌ها ارجاع شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۸۶-۶، پلاستیک‌ها- گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)- تعیین زمان القاء اکسایش (OIT همدما) و دمای القای اکسایش (OIT دینامیکی)

-
- 1- Geosynthetic barrier
 - 2- Liquid waste disposal site
 - 3- Transfer station
 - 4- Secondary containment
 - 5- Geotextile-related products

- ۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۱۹، ژئو سینتیک‌ها- اندازه‌گیری جرم در واحد سطح- روش آزمون
- ۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۲۰-۱، ژئو سینتیک‌ها- اندازه‌گیری ضخامت تحت فشار معین- بخش اول: تک لایه‌ها - روش آزمون
- ۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۲۱، ژئو سینتیک‌ها- اندازه‌گیری خواص کششی به روش نوار پهن- روش آزمون
- ۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۷۴، ژئو سینتیک‌ها- نمونه‌برداری و تهیه آزمونه
- ۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۷۹، سدگرهای ژئو سینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت مخازن و سدها
- ۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۸۰، سدگرهای ژئو سینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت کانال‌ها
- ۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۸۱، سدگرهای ژئو سینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت تونل‌ها و سازه‌های زیرزمینی وابسته
- ۹-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۸۲، سدگرهای ژئو سینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت مکان‌های انبارش و دفع پس‌ماند
- ۱۰-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۸۴، سدگرهای ژئو سینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در زیرساخت حمل و نقل

2-11 EN 495-5, Flexible sheets for waterproofing - Determination of foldability at low temperature - Part 5: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

2-12 EN 1109, Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flexibility at low temperature

2-13 EN 1844, Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to ozone - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

2-14 EN 1849-1, Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 1: bitumen sheets for roof waterproofing

2-15 EN 1849-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastic and rubber sheets

2-16 EN 12224, Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the resistance to weathering

2-17 EN 12225, Geotextiles and geotextile-related products - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test

2-18 EN 12310-1, Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing (nail shank)

2-19 EN 12311-1, Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of tensile properties

2-20 EN 12311-2, Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

2-21 EN 14150, Geosynthetic barriers - Determination of permeability to liquids

2-22 EN 14151, Geosynthetics - Determination of burst strength

- 2-23** EN 14196, Geosynthetics - Test methods for measuring mass per unit area of clay geosynthetic barriers
- 2-24** EN 14414, Geosynthetics - Screening test method for determining chemical resistance for landfill applications
- 2-25** EN 14415, Geosynthetic barriers -Test method for determining the resistance to leaching
- 2-26** CEN/TS 14416, Geosynthetic barriers -Test method for determining the resistance to roots
- 2-27** CEN/TS 14417, Geosynthetic barriers - Test method for the determination of the influence of wetting-drying cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers
- 2-28** CEN/TS 14418, Geosynthetic barriers - Test method for the determination of the influence of freezingAawing cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers
- 2-29** EN 14575, Geosynthetic barriers - Screening test method for determining the resistance to oxidation
- 2-30** EN 14576, Geosynthetics -Test method for determining the resistance of polymeric geosynthetic barriers to environmental stress cracking
- 2-31** EN 16416, Geosynthetic clay barriers -Determination of water flux index - Flexible wall permeameter method at constant Head
- 2-32** EN ISO 527-1¹, Plastics -Determination of tensile properties - Part 1: General principles
- 2-33** EN ISO 527-3², Plastics -Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets
- 2-34** EN ISO 527-4³, Plastics -Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites
- 2-35** EN ISO 10318-1⁴, Geosynthetics -Terms and definitions
- 2-36** EN ISO 10320⁵, Geotextiles and geotextile-related products - Identification on site
- 2-37** EN ISO 10773⁶, Clay geosynthetic barriers —Determination of permeability to gases
- 2-38** EN ISO 11358⁷, Plastics -Thermogravimetry (TG) of polymers- General principles
- 2-39** EN ISO 12236⁸, Geosynthetics - Static puncture test (CBR test)
- 2-40** EN ISO 12957-1⁹, Geosynthetics - Determination of friction characteristics - Part Part 1: Direct shear test

-
- ۱- استاندارد ملی ۶۶۲۱ با منبع ISO 527-1:1993 تدوین شده است.
- ۲- استاندارد ملی ۶۶۲۱ با منبع ISO 527-3:1995/cor2: 2001 تدوین شده است
- ۳- استاندارد ملی ۶۶۲۱ با منبع ISO 527-4:1997 تدوین شده است
- ۴- استاندارد ملی ۷۷۴۱ با منبع ISO 10318:1990 تدوین شده است
- ۵- استاندارد ملی ۷۷۱۸ با منبع ISO 10320:1999 تدوین شده است
- ۶- استاندارد ملی ۱۶۳۸۲ با منبع ISO 10773:2011 تدوین شده است
- ۷- استاندارد ملی ۱۰۶۷۶-۲ با منبع ISO 11358-2:2005 تدوین شده است
- ۸- استاندارد ملی ۷۲۲۲ با منبع ISO 12236:2006 تدوین شده است.
- ۹- استاندارد ملی ۱۳۳۳۵-۱ با منبع ISO 12957-1:2005 تدوین شده است.

- 2-41** EN ISO 12957-2¹, Geosynthetics - Determination of friction characteristics - Part Part 2: Inclined plane test
- 2-42** EN ISO 13426-1², Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions -- Part 1: Geocells
- 2-43** EN ISO 13426-2³, Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions -- Part 2: Geocomposites
- 2-44** EN ISO 13438⁴, Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to oxidation
- 2-45** ISO 34-1⁵, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tear strength -- Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces
- 2-46** ASTM D 696, Standard test method for coefficient of linear thermal expansion of plastics between -30 °C and 30 °C
- 2-47** ASTM D1434, Standard Test Method for Determining Gas Permeability Characteristics of Plastic Film and Sheeting
- 2-48** ASTM D1004, Test Method for Initial Tear Resistance of Plastics Film and Sheeting
- 2-49** ASTM D3895, Test Method for Oxidative Induction Time of Polyolefins by Thermal Analysis
- 2-50** ASTM D4833, Test Method for Index Puncture Resistance of Geotextiles, Geomembranes and Related Products
- 2-51** ASTM D5199, Test Method for Measuring Nominal Thickness of Geotextiles and Geomembranes
- 2-52** ASTM D5397, Procedure to Perform a Single Point Notched Constant Tensile Load – (SP-NCTL) Test: Appendix
- 2-53** ASTM D5887, Test Method for Measurement of Index Flux through Saturated Geosynthetic Clay Liner Specimens Using Flexible Wall Permeameter
- 2-54** ASTM D 5890, Standard test method for swell index of clay mineral component of geosynthetic clay liners
- 2-55** ASTM D 5891 Test Method for Fluid Loss of Clay Component of Geosynthetic Clay Liners
- 2-56** ASTM D 6243, Determining the Internal and Interface Shear Resistance of Geosynthetic Clay Liner by the Direct Shear Method
- 2-57** ASTM D 6496, Standard Test Method for Determining Average Bonding Peel Strength Between the Top and Bottom Layers of Needle-Punched Geosynthetic Clay Liners
- 2-58** ASTM D 6693 Test Method for Determining Tensile Properties of Nonreinforced Polyethylene and Nonreinforced Flexible Polypropylene Geomembranes
- 2-59** ASTM D 6768 Test Method for Tensile Strength of Geosynthetic Clay Liners

۱- استاندارد ملی ۱۳۳۳۵-۲ با منبع ISO 12957-2:2005 تدوین شده است.

۲- استاندارد ملی ۷۷۴۴-۱ با منبع ISO 13426-1:2003 تدوین شده است.

۳- استاندارد ملی ۷۷۴۴-۲ با منبع ISO 13426-2:2005 تدوین شده است.

۴- استاندارد ملی ۱۱۴۸۶ با منبع ISO 13438:2004 تدوین شده است.

۵- استاندارد ملی ۷۲۴۹-۱ با منبع ISO 34-1:1994 تدوین شده است.

2-60 ASTM D 7238 Test Method for Effect of Exposure of Unreinforced Polyolefin Geomembrane Using Fluorescent UV Condensation Apparatus

۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و علایم اختصاری

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف، نمادها و علایم اختصاری زیر به کار می رود.

۱-۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد EN ISO 10318، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می رود.

۱-۱-۳

محصول^۱

منظور از محصول، سدگر ژئوپلیمری است که شامل سدگر پلیمری، رسی و قیری می شود.

۲-۱-۳

ژئوکامپوزیت^۲ (GCO)

مصالحی که با استفاده از حداقل یکی از محصولات ژئوپلیمری به عنوان اجزاء سازنده آن، تولید شده یا مونتاژ شود.

۳-۱-۳

محصولات وابسته به ژئوتکستائل (GTP)

مصالح پلیمری (مصنوعی یا طبیعی) که مسطح و نفوذپذیر بوده و در تماس با خاک یا سایر مصالح در کاربردهای ژئوتکنیک و مهندسی عمران استفاده می شوند؛ ولی تعریف ژئوتکستائل برای آنها کاربرد ندارد.

۴-۱-۳

برگه مشخصات^۳

هرگونه مستندات که در آن، وظایف، عملکردها، شرایط خاص و مقادیر خواص موادی لازم برای سدگر ژئوپلیمری مورد استفاده، توصیف می شود.

۵-۱-۳

فاضلاب^۴

1- Product

2- Geocomposite

3- Specification

4- Liquid waste

فاضلاب به شکل مایع یا مخلوط شده با پسماند برای مقاصد انبارش است. این نوع فاضلاب شامل هرزآب شده ولی در برگیرنده مخلوطهای مایع-جامد با قابلیت رفتار مشابه جامد نمی‌شود.

۶-۱-۳

ایستگاه انتقال

مکان یا ساختمانی که فاضلاب به منظور انتقال بعدی به بازیابی، تصفیه یا دفع در مکانی دیگر، در آن انبارش می‌شود.

۷-۱-۳

محدودسازی ثانویه برای فاضلاب

سامانه سدگر که برای جمع‌آوری و انبارش هرگونه مایع خطرناک حاصل از استخراج ناشی از انحلال^۱، از مکان دفع فاضلاب، طراحی می‌شود.

۸-۱-۳

پوشش داخلی بستر^۲

ماده‌ای که به عنوان سدگر اصلی، برای جلوگیری از فرار مایع محبوس، از بستر تأسیسات عمل می‌کند.

۹-۱-۳

پوشش داخلی کناره^۳

ماده‌ای که به عنوان سدگر اصلی، برای جلوگیری از فرار مایع محبوس، از کناره‌های تأسیسات عمل می‌کند.

۱۰-۱-۳

پوشش داخلی کلاهکی^۴

ماده قرارگرفته در بالای فاضلاب یا مواد آلاینده، برای جلوگیری از ورود آب و فرار کنترل نشده مایع و/یا گاز است.

۱۱-۱-۳

سازه حفاظتی^۵

سازه‌ای که شامل یک یا چند لایه از مواد به منظور ایجاد محافظت به خوردگی فرسایشی^۶ است.

-
- 1- Leachate
 - 2- Basal liner
 - 3- Side liner
 - 4- Capping liner
 - 5- Revetment
 - 6- Erosion

۱۲-۱-۳

مواد فرایند شده داخلی^۱

مواد پلیمری تمیز حاصل از ژئوسینتیک برگشتی^۲ استفاده نشده و نیز پلیسه‌های حاصل از تولید که قبل از تولید کننده در فرآیندهایی از قبیل اکستروژن فرآیند شده‌اند، به نحوی که دچار تخریب نشده باشند.

۱۳-۱-۳

مواد فرایند شده بیرونی^۳

موادی پلیمری که به یکی از شکل‌های زیر هستند:

الف- مواد ضایعاتی حاصل از ژئوسینتیک پلیمری مردود استفاده نشده و نیز پلیسه‌های حاصل از تولید آن، که قبل از تولید کننده‌ای دیگر فرایند شده‌اند.

ب- مواد ضایعاتی حاصل از محصولات استفاده نشده‌ای از جنس پلیمر به غیر از ژئوسینتیک، صرفنظر از مکانی که تولید شده‌اند.

۱۴-۱-۳

مواد بازیافت شده

موادی پلیمری که به یکی از شکل‌های زیر هستند:

الف- مواد ضایعاتی حاصل از ژئوسینتیک استفاده شده که تمیز و آسیاب یا خرد شده باشند.

ب- مواد ضایعاتی حاصل از آسیاب محصولات استفاده شده‌ای از جنس پلیمر به غیر از ژئوسینتیک، که تمیز و آسیاب یا خرد شده باشند.

۲-۳ نمادها

در این استاندارد علاوه بر نمادهای ارائه شده در استاندارد EN ISO 10318، نمادهای زیر به کار می‌رود.

GBR-P : سدگر ژئوسینتیکی پلیمری

GBR-B : سدگر ژئوسینتیکی قیری

GBR-C : سدگر ژئوسینتیکی رسی

۴ مشخصات لازم و روش‌های متناظر آزمون

۱-۴ کلیات

وظیفه اصلی سدگرهای ژئوسینتیکی مورد استفاده در ساخت مکان‌های دفع فاضلاب، ایستگاه‌های انتقال یا محدودسازی ثانویه، جلوگیری از جریان مایع از درون سازه و جلوگیری از فرار مایع حاصل از استخراج ناشی

1- Own reprocessable material

2- Rejected material

3- External reprocessable material

از انحلال مواد ذخیره شده یا جلوگیری از فرار مواد خطرناک فاضلاب انبارش شده به درون محیط است. این وظیفه برای سدگر ژئوسینتیکی به عنوان پوشش داخلی بستر، کناره یا کلاهک صادق است. در این استاندارد، به آسیب‌دیدگی حین نصب و اجرا اشاره نشده است.


۲-۴ انواع کاربرد

۱-۲-۴ کلیات

وظیفه اصلی سدگر ژئوسینتیکی مورد استفاده در مکان‌های دفع فاضلاب، جلوگیری یا کاهش جریان مایع از درون سازه است. یادآوری - طرح‌های نصب و اجرا لازم نیست دقیقاً مانند طرح‌های داده شده در شکل‌های ۱ و ۲ باشد. این طرح‌ها می‌توانند توسط طراح (مهندسی مشاور) ارائه شوند.

۲-۲-۴ کاربرد ۱: سدگرهای بستر و شیب

در این نوع کاربردها، محصول به عنوان سدگر در بستر و/یا شیب‌های کناره استفاده می‌شود. تمام سدگرهای ژئوسینتیکی ممکن است برای طرح‌های پوشانده نشده حین بهره‌برداری، مناسب نباشند (سمت راست شکل ۱). شکل ۱ نمونه‌ای از سطح مقطع را نشان می‌دهد.

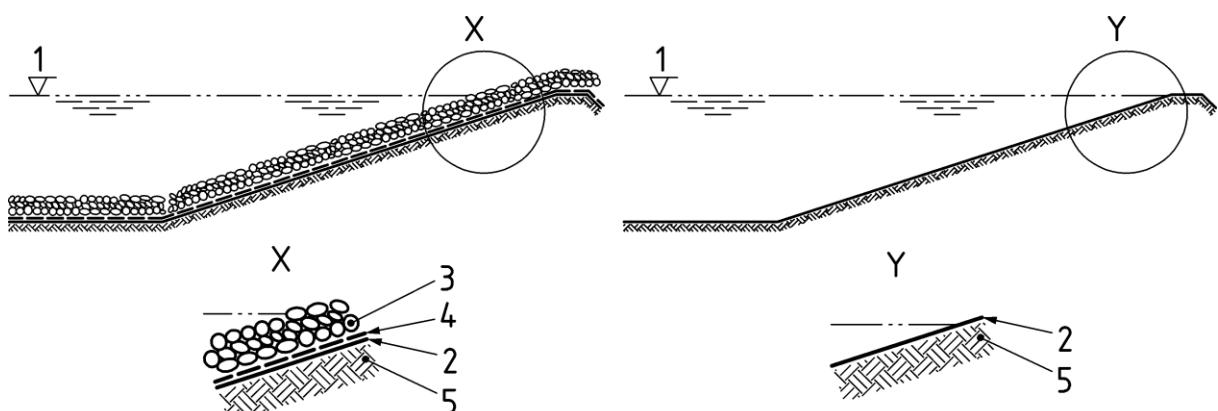


شکل ۱- سدگر ژئوسینتیکی در بستر و/یا شیب کناره مکان دفع فاضلاب

(سمت چپ: پوشانده شده، سمت راست: پوشانده نشده)

۳-۲-۴ کاربود ۲: سدگر روکشی

در این نوع کاربردها، محصول به عنوان سدگر برای پوشاندن فاضلاب استفاده می‌شود (روکش معلق). تمام سدگرهای ژئوسینتیکی ممکن است، مناسب باشند (سمت راست شکل ۱). شکل ۲ نمونه‌ای از سطح مقطع را نشان می‌دهد.

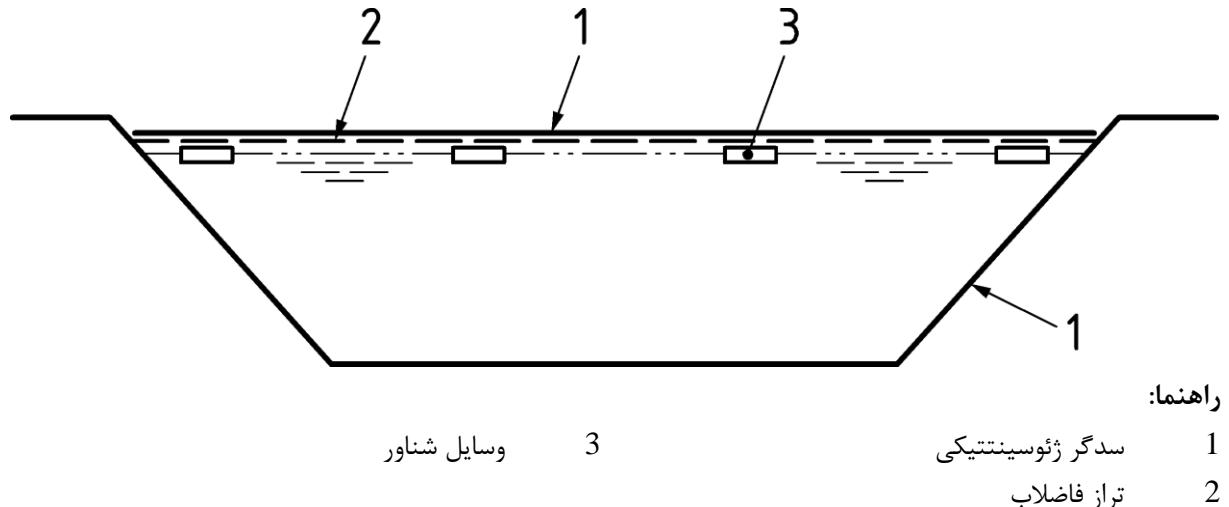

شکل ۲- سدگر ژئوسینتیکی به عنوان روکش برای مکان دفع فاضلاب

۳-۴ مشخصات مربوط

مشخصات و روش‌های آزمون مورد استفاده، در جدول ۱ داده شده است. فهرست مشخصات داده شده در جدول ۱ شامل دو گروه مشخصات است: مشخصاتی که به تمام شرایط کاربری مربوط هستند (A) و مشخصاتی که به شرایط خاص کاربری مربوط هستند (S).

وظایف و شرایط کاربری، متناظر با مشخصات، که با علامت "S" در جدول ۱ نشان داده شده، در بند ۴-۴ مشخص شده است.

تولیدکننده باید اطلاعاتی در مورد چگونگی ساخت محلهای اتصال محصولات با هم را فراهم کند. در صورتی که محصولات در کارخانه به هم متصل می‌شوند، نفوذپذیری آب و در صورت لزوم استحکام محلهای اتصال باید آزمون شده و داده‌ها ارائه شوند.

کاربردهای خاص می‌توانند دارای الزاماتی مربوط به خواص اضافی و روش‌های آزمون اضافی، ترجیحاً استاندارد شده، باشند؛ به شرطی که این الزامات از نظر فنی مرتبط بوده و با این استاندارد ملی مغایرت نداشته باشند.

عمر طراحی محصول باید تعیین شود؛ زیرا عملکرد آن ممکن است موقت و به اندازه عمر مفید سازه بوده یا دائمی و به مدت طول عمر سازه باشد.

جدول ۱- سدگرهای ژئوسینتیکی مورد استفاده در ساخت تونل‌ها و سازه‌های زیرزمینی - وظایف، مشخصات مربوط به وظایف، و روش‌های آزمون مورد استفاده

ملاحظات	روش‌های آزمون			الزامات			خاصیت تحت آزمون
	GBR-C	GBR-B	GBR-P	GBR-C	GBR-B	GBR-P	
خواص فیزیکی							
از استاندارد ASTM D5199 نیز می‌تواند استفاده شود.	۷۲۲۰-۱ ملی	EN 1849-1	EN 1849-2	A	A	A	ضخامت
برای GBR-C از استاندارد ASTM D5993 نیز می‌تواند استفاده شود.	EN 14196	EN 1849-1	EN 1849-2	A	A	A	جرم بر واحد سطح
خواص هیدرولیکی							
شاخص شار برای GBR-C گزارش شود. برای GBR-C از استاندارد ASTM D5887 نیز می‌تواند استفاده شود.	EN 16416	EN 14150	EN 14150	A	A	A	نفوذپذیری آب (عدم نشتی مایع)
به بند ۱۱-۴-۴ مراجعه شود.	ISO 10773	ASTM D1434	ASTM D1434	S	S	S	نفوذپذیری گاز
فقط برای اجزاء معدنی GBR-C کاربرد دارد.	ASTM D5890	---	---	A	---	---	شاخص تورم
فقط برای اجزاء معدنی GBR-C کاربرد دارد.	ASTM D5891	---	---	A	---	---	اتلاف مایع
خواص مکانیکی							
برای GBR-P تقویت‌نشده، از استانداردهای ISO 527-1 و ISO 527-3، آزمونه نوع ۵ در سرعت ۱۰۰ mm/min استفاده شود.	۷۲۲۱ ملی	EN12311-1	ISO 527-1	A	A	A	استحکام کششی
برای GBR-P تقویت‌شده، از استانداردهای ISO 527-1 و ISO 527-4، آزمونه نوع ۲ با عرض ۵۰ میلی‌متر در سرعت ۵ mm/min استفاده شود.			ISO 527-3				
استاندارد EN 12311-2 فقط برای GBR-P غیر الفینی کاربرد دارد. در تمام حالات، حداکثر استحکام اندازه‌گیری شده مطابق با روش آزمون، گزارش شود.	یا EN12311-2	ISO 527-4	ISO 527-4	A	A	A	درصد ازدیاد طول
برای GBR-C از استاندارد ASTM D6768 و برای GBR-P الفینی تقویت‌نشده از استاندارد ASTM D6693 نیز می‌تواند استفاده شود.			یا EN12311-2				
محاسبه درصد ازدیاد طول مطابق با بند ۲-۱۰ استاندارد ISO 527-1 با استفاده از اندازه‌گیری جدایش چنگزنی انجام می‌شود.							

جدول ۱ (ادامه)

ملاحظات	روش‌های آزمون			الزامات			خاصیت تحت آزمون
	GBR-C	GBR-B	GBR-P	GBR-C	GBR-B	GBR-P	
از استاندارد ASTM D4833 نیز می‌تواند استفاده شود.	ISO 12236	ISO 12236	ISO 12236	A	A	A	سوراخ شدن ایستا
این آزمون فقط در صورتی برای GBR-P کاربرد دارد که حاوی اجزاء سدگر پلیمری یا قیری باشد.	EN 14151	EN 14151	EN 14151	S	S	S	استحکام ترکیدگی
برای GBR-P، استاندارد ISO 34-1 (شکل ۲)، روش B، نمونه زاویه‌ای بدون شکاف در سرعت ۵۰ mm/min کاربرد دارد. از استاندارد ASTM D1004 نیز می‌تواند استفاده شود.	----	EN12310-1	ISO 34-1	---	S	S	استحکام پارگی
برای GBR-C از استاندارد ASTM D5887 نیز می‌تواند استفاده شود.	ISO12957-1	ISO12957-1	ISO12957-1	S	S	S	برش مستقیم اصطکاکی
----	ISO12957-2	ISO12957-2	ISO12957-2	S	S	S	صفحه شیبدار اصطکاکی
خواص گرمایی							
----	---	EN 1109	EN 495-5	---	S	S	رفتار در دمای پایین (خمش)
----	---	---	ASTM D696	---	A	A	انبساط گرمایی
دوم و مقاومت شیمیایی							
برای GBR-C بند ۴-۵ ملاحظه شود. برای GBR-P الفینی تقویت نشده از استاندارد ASTM D7238 نیز می‌تواند استفاده شود.	EN 12224	EN 12224	EN 12224	---	S	S	هوازدگی
----	EN 12225	EN 12225	EN 12225	S	S	S	میکروگانیسم‌ها
استاندارد ISO 13438 برای اجزاء ژئوتکستائل و رشته الیاف تقویت‌کننده سدگرهای GBR-C کاربرد دارد. برای GBR-P الفینی از استاندارد ASTM D3895 نیز می‌تواند استفاده شود.	ISO 13438	EN 14575	EN 14575	A	A	A	اکسایش
----	ASTM D6141	EN 14414	EN 14414	S	S	S	مقاومت شیمیایی
---	EN 14415	EN 14415	EN 14415	A	A	A	استخراج ناشی از انحلال ^۱ (در آب)

جدول ۱ (ادامه)

ملاحظات	روش‌های آزمون			الزامات			خاصیت تحت آزمون
	GBR-C	GBR-B	GBR-P	GBR-C	GBR-B	GBR-P	
استاندارد EN 14576 برای GBR-P با ساختار غیربلوری کاربرد ندارد. اگر ضخامت GBR-P بیشتر از ۰/۵ میلی‌متر و کمتر از ۱/۰ میلی‌متر باشد، آزمون براساس استاندارد EN 14576 روی نمونه‌ای با همان ترکیب درصد در ضخامت ۱/۰ میلی‌متر تا ۱/۵ میلی‌متر انجام می‌شود. باتوجه به اینکه الاستومرها به دلیل ساختار غیربلوری نمی‌توانند با آزمون ترکزایی ناشی از تنش و محیط (استاندارد EN 14576 آزمون شوند، برای تخمین دوام درمعرض گذاری الاستومرها آزمون ترکزایی ناشی از ترکیب تنش و اوزن مطابق با استاندارد EN 1844 انجام شده و سپس ارزیابی از طریق مقایسه بین اندازه‌گیری‌های استحکام نمونه مرجع و نمونه "درمعرض قرار گرفته" مطابق با بند ۱-۴ از پیوست ب انجام می‌شود. از استاندارد ASTM D5397 نیز می‌تواند استفاده شود.	EN 14576	---	EN 14576	S	---	A	ترکزایی ناشی از ترکیب تنش و محیط
----	EN TS 14417	---	---	S	---	---	ترشدن/خشک شدن
----	EN TS 14417	---	---	S	---	---	انجماد/اذوب
----	EN TS14416	EN TS14416	EN TS14416	S	S	S	نفوذ ریشه
علایم اختصاری:							
A : مربوط به تمام شرایط کاربری							
S : مربوط به شرایط خاص کاربری							
--- : نامربوط							

۴-۴ مشخصات مربوط به شرایط خاص کاربری

۱-۴-۴ کلیات

برگ مشخصات باید وظایف و شرایط کاربری مرتبط را ارائه کند (جدول ۱). تولیدکننده محصول باید داده‌های لازم را بر مبنای الزامات و روش‌های آزمون توصیف شده در این استاندارد فراهم کند. فهرست مشخصات داده شده در جدول ۱ شامل دو گروه است:

- مشخصاتی که به تمام شرایط کاربری مربوط هستند (A)؛
- مشخصاتی که به شرایط خاص کاربری مربوط هستند (S).

شرایط خاص کاربری که با علامت "S" در جدول ۱ نشان داده شده، از بند ۲-۴-۴ تا بند ۱۰-۴-۴ فهرست شده است.

۲-۴-۴ استحکام پارگی

در صورتی که سدگرهای پلیمری و قیری روی شیبها یا سطوح شیب‌دار نصب شده یا به روشی متفاوت در معرض تنش مکانیکی باشند، داده‌های استحکام پارگی لازم است.

۳-۴-۴ استحکام ترکیدگی

در صورتی که تغییرشکل چندجهته ناشی از نشست یا تغییرشکل در شرایط اتفاقی یا طراحی شده رخ دهد، داده‌های استحکام ترکیدگی برای تمام کاربردها لازم است.

۴-۴-۴ مشخصات اصطکاکی (آزمون‌های برش مستقیم و صفحه شیب‌دار)

در صورتی که حرکت تفاضلی (ناهمسان) بین محصول و مواد مجاور (از جمله بین سدگر ژئوسینتیکی نصب شده روی شیب و انواع مشخصی از تدبیر مهارسازی) رخ دهد، داده‌های اصطکاکی برای تمام کاربردها لازم است.

علاوه بر مشخصات اصطکاکی، اطلاعات درمورد استحکام چسبندگی داخلی GBR-C در جهت تنش واقعی می‌تواند مرتبط باشد. آزمون برشی (ISO 12957) و یا ASTM D 6243 (ASTM D 6496) یا لایه‌برداری (GBR-C سوراخ شده با سوزن و یا EN ISO 13426-1 و 2)، بویژه روی شیبها یا در کاربردهایی که احتمال رخ دادن تنش برشی وجود دارد (یعنی، حین نصب و کارگذاری)، می‌تواند مناسب باشد.

توصیه می‌شود که آزمون متناسب با شرایط اجرا انجام شود، تا مشخصات اصطکاکی بین تمام مواد مورد استفاده احراز شود.

۵-۴-۴ رفتار در دمای پایین

درصورتی که محصولات پلیمری یا قیری حین انبارش، اجرای سازه و بهره‌برداری درعرض دماهای پایین قرار گیرند، داده‌های رفتار در دمای پایین برای تمام کاربردها لازم است.

آزمون‌هایی که معیارهای پذیرش یا رد محصول را بهصورت ساده فقط در یک شرط دمایی تکی قرار می‌دهند، برای این منظور مناسب نیستند.

درصورتی که دمای محیط زیر صفر درجه سلسیوس باشد، توصیه می‌شود که GBR-C پیش آب‌دارشده، ذخیره یا نصب نشود.

۶-۴-۴ هوازدگی^۱

درصورتی که سدگر GBR-C، بدون سازه حفاظتی مناسب درعرض هوازدگی قرار گیرد، داده‌های هوازدگی (اثرات ترکیبی چرخه‌های ترشدن، تغییرات دمایی و پرتو فرابنفش) برای تمام کاربردها لازم است.

توصیه می‌شود که سدگرهای GBR-C در روز اجرا یا قبل از هرگونه شرایطی که منجر به آبدار شدن خاک رس شود، با خاک یا سایر سازه‌های حفاظتی پوشانده شوند.

۷-۴-۴ مقاومت به ترشدن و خشکشدن

درصورتی که سدگر GBR-C بهدلیل شرایط بهره‌برداری درعرض مراحل متوالی ترشدن و خشکشدن قرار گیرد، داده‌های مقاومت به ترشدن و خشکشدن مکرر برای تمام کاربردها لازم است.

۸-۴-۴ مقاومت به چرخه انجماد و ذوب

درصورتی که سدگر GBR-C بهدلیل شرایط بهره‌برداری درعرض چرخه انجماد و ذوب قرار گیرد، داده‌های مقاومت به انجماد/ذوب برای تمام کاربردها لازم است.

۹-۴-۴ مقاومت به نفوذ ریشه

درصورتی که سدگر درعرض خاک نباتی قرار گیرد، داده‌های مربوط به نفوذ ریشه برای تمام کاربردها لازم است.

۱۰-۴-۴ مقاومت شیمیایی

درصورتی که بستری که سدگر روی آن قرار می‌گیرد یا آب ذخیره شده حاوی مواد شیمیایی باشد، داده‌های مربوط به مقاومت شیمیایی لازم است.

۱۱-۴-۴ نفوذپذیری گاز

درصورتی که خطر سلامتی و ایمنی ناشی از گاز زیرزمینی وجود داشته یا بهصورت محیطی ایجاد شود، داده‌های مربوط به نفوذپذیری گاز لازم است. تصمیم‌گیری برای وارد کردن این الزام باید توسط مهندس طراح گرفته شود.

اگر سدگر GBR-C به عنوان تنها سدگر گاز استفاده شود، باید اطمینان حاصل شود که حین بھربرداری آب دار باقی بماند، تا بتواند به عنوان سدگر گاز عمل کند.

۴-۴ رهایش مواد خطرناک

استانداردهای ملی و بین‌المللی درمورد مواد خطرناک، ممکن است برای تصدیق و اعلام مقدار این مواد و میزان رهایش آن‌ها از محصولات منطبق بر این استاندارد، لازم باشند.

یادآوری - پایگاه اطلاعاتی مفید دربرگیرنده مقررات مربوط به مواد خطرناک، در وبگاهی به آدرس [Attp://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/](http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/) در دسترس است.

۵ ارزیابی انطباق

۱-۵ نحوه ارائه مشخصات

مشخصات داده شده در جدول ۲، بجز دوام، به صورت مقادیر میانگین و حدود رواداری متناظر با ۹۵ درصد سطح اطمینان، باید توسط تولیدکننده بر مبنای تعبیر آماری اندازه‌گیری‌های کنترل کیفی داخلی خود، ارائه شوند.

انجام آزمون به صورت فیزیکی یا مقدماتی، مطابق با یکی از روش‌های آزمون ارجاع شده در جدول ۱، می‌تواند نشان دهد که مقادیر بدست آمده برای محصول در زیر (یا بالای) آستانه حساسیت احراز شده برای آن روش آزمون، قرار دارد. در این شرایط خاص، تولیدکننده می‌تواند مقداری را که کوچک‌تر (یا بزرگ‌تر) از مقدار آستانه حساسیت است، برای مشخصه اعلام کند. اطلاعات در مورد دوام باید مطابق با پیوست ب اعلام شود.

یادآوری - برای ژئوسینتیک‌هایی که دارای استاندارد ویژگی‌های محصول هستند، ارزیابی انطباق مطابق با آن استاندارد انجام می‌شود.

۲-۵ تصدیق مقادیر

نشانه‌گذاری و نصب برچسب محصولات و طاقه‌های آن‌ها باید بررسی شود. نشانه‌گذاری محصولات باید مطابق با استاندارد EN ISO 10320 باشد.

یادآوری - روش تصدیق مقادیر که در این بند ذکر شده، در محل کارخانه انجام شده و در محل اجرا الزامی نیست.

انطباق مشخصات با مقادیر تعریف شده در بند ۱-۵ باید بر مبنای اندازه‌گیری‌های انجام شده روی دو نمونه (A) و (B) باشد؛ که از دو طاقه مختلف برداشته شده‌اند. نمونه‌برداری باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۷۴ انجام شود.

مشخصات داده شده در جدول ۲ باید مطابق با استانداردهای مربوط روی آزمونهای تهیه شده از نمونه A انجام شوند.

درصورتی که مشخصه‌ای خاص درون حدود رواداری ارائه شده توسط تولیدکننده باشد، محصول در خصوص انطباق با آن مشخصه، پذیرفته می‌شود.

درصورتی که مشخصه‌ای خاص بیرون حدود رواداری باشد، آزمونهای تهیه شده از نمونه B باید آزمون شوند. درصورتی که نتایج آزمون روی آزمونهای نمونه B برای همان مشخصه درون حدود رواداری باشد، محصول در خصوص انطباق با آن مشخصه، پذیرفته می‌شود. درصورتی که نتایج آزمون بیرون حدود رواداری باشد، محصول مردود است.

۳-۵ آزمون‌های نوعی اولیه

برای تعیین مقادیر خواصی که قرار است برای محصول به منظور برآورده سازی الزامات این استاندارد اعلام شود، آزمون‌های نوعی اولیه باید توسط تولیدکننده انجام شود.

درصورتی که تغییر در مواد پایه یا روش‌های تولید، بر خواص اعلام شده یا نحوه بهره‌برداری محصول تأثیر گذارد، آزمون‌های نوعی اولیه باید روی محصولات موجود انجام شود. در این موارد، آزمون‌های نوعی اولیه برای خواصی انجام می‌شوند که تحت تأثیر قرار گرفته یا نیاز به تأیید دارند. همچنین، این آزمون‌ها برای خواص جدیدی که به دلیل تغییر در نحوه بهره‌برداری اهمیت می‌بابند، انجام می‌شوند.

آزمون‌هایی که قرار است انجام شود باید آزمون‌های مرجع مطابق با این استاندارد بوده و باید از مشخصات داده شده در جدول ۲ انتخاب شده و با کاربری مورد انتظار محصول سازگار باشند.

جدول ۲- مشخصات لازم برای انجام آزمون نوعی اولیه و ارزیابی انطباق

مشخصه	وظایف ^{۱)}
استحکام کششی	سدگر مایع و گاز
سوراخ شدن ایستا (آزمون CBR)	سدگر مایع و گاز
عدم نشتی مایع	سدگر مایع و گاز
عدم نشتی گاز	سدگر گاز
دوام	سدگر مایع و گاز

(۱) برای جنبه‌های مربوط به دوام به جدول ۱، بند ۴-۴ و پیوست ب مراجعه شود.

نتایج آزمون‌های نوعی اولیه باید گزارش شده و برای بازرگانی در دسترس باشد. نمونه‌برداری برای آزمون‌های نوعی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۷۴، از تولید معمول (که از مواد و فریندهای شکل‌دهی برای تولید کامل استفاده می‌شود) انجام شود. اندازه نمونه باید طوری باشد که تعیین مشخصات ذکر شده در جدول ۲ امکان‌پذیر باشد. نمونه‌های دستساز، بچه‌ای کوچک آزمایشی و سایر نمونه‌های آزمایشی نیز می‌توانند با همین روش‌ها آزمون شوند؛ ولی نباید برای احراز مقادیر مشخصات در آزمون‌های نوعی استفاده شوند.

۴-۵ کنترل تولید کارخانه

طرح کنترل تولید کارخانه باید تهیه شده و قبل از ارائه محصول به بازار، به صورت دستورالعمل تدوین شود. سپس هرگونه تغییرات اساسی در مواد اولیه و افزودنی‌ها، روش‌های تولید یا طرح کنترل که بر خواص یا نحوه بهره‌برداری تأثیر گذارد، باید در دستورالعمل گزارش شود.

دستورالعمل باید شامل روش‌های اجرایی کنترل تولید کارخانه با توجه به خواص اعلام شده (که توسط آزمون‌های نوعی اولیه تأیید شده‌اند) باشد.

روش‌های اجرایی کنترل تولید کارخانه باید شامل سامانه‌ای برای کنترل داخلی دائمی تولید محصولات، به منظور اطمینان از تطابق آن‌ها با این استاندارد و انطباق مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر اعلام شده، باشد. تمام موارد لازم برای کنترل تولید کارخانه در پیوست الف فهرست شده است. تولیدکننده باید موارد مربوط را ایجاد و در دستورالعمل کنترل تولید کارخانه ثبت کند.

در صورت لزوم، برای بررسی انطباق یک یا چند مشخصه از محصول، روش اجرایی داده شده در بند ۲-۵ باید استفاده شود.

۵-۵ بازرگانی

در صورت لزوم، بازرگانی کارخانه و کنترل تولید کارخانه باید براساس مقررات ذکر شده در بند ۴-۵ و پیوست الف انجام شود.

۶ نشانه‌گذاری

۱-۶ کلیات

۱-۱-۶ نشانه‌گذاری تمام سدگرهای ژئوسینتیکی باید دائمی و خوانا باشد، به طوری که پس از انبارش، قرار گرفتن در معرض شرایط جوی، حمل و نقل، و نصب و بهره‌برداری، خوانا باقی بمانند. علاوه بر این، نشانه‌گذاری نباید باعث آغاز ترک یا سایر نقایصی شود که بر تطابق با الزامات این استاندارد تأثیر منفی می‌گذارند. نشانه‌گذاری می‌تواند به صورت حک، چاپ یا برچسب باشد.

یادآوری - تولیدکننده در قبال ناخوانا بودن نشانه‌گذاری که ناشی از وقایع پیش آمده حین نصب و بهره‌برداری از قبیل رنگ‌کاری، خراش‌خوردگی و پوشش اجزاء یا استفاده از مواد پاک‌کننده و ... روی سدگر ژئوسینتیکی است، مسؤولیتی ندارد؛ مگر اینکه توسط تولیدکننده قید شده یا مورد توافق قرار گرفته باشد.

۲-۱-۶ اندازه نشانه‌ها باید طوری باشد که بدون بزرگنمایی خوانا باشند.

۲-۶ حداقل نشانه‌گذاری لازم روی سدگرهای ژئوسینتیکی

حداقل نشانه‌گذاری لازم باید مطابق با جدول ۳ باشد. حداقل فاصله بین نشانه‌ها باید بیش از ۵ متر باشد.

هرگاه محصول متحمل فرایند اضافه شود، برای مثال برش داده شود، به نحوی که نشانه‌گذاری محصول تحویل شده امکان‌پذیر نباشد، هر محصول باید دارای هویتی منحصر به‌فرد باشد.

یادآوری ۱ - سدگرهای ژئوسینتیکی مطابق با این استاندارد ملی، که توسط شخص ثالث مورد تأیید قرار می‌گیرند، می‌توانند دارای نشانه‌گذاری اضافی باشند.

حداقل نشانه‌گذاری لازم باید مطابق با جدول ۳ باشد.

جدول ۳ - حداقل نشانه‌گذاری لازم روی سدگرهای ژئوسینتیکی

نشانه یا نماد	ویژگی‌ها
۱۸۰۸۳	شماره استاندارد ملی
...	نام تولیدکننده یا علامت تجاری
به عنوان مثال: ژئوممبران	رده‌بندی محصول با توجه به استاندارد ISO 10318
به عنوان مثال: GBR-P	نوع محصول
به عنوان مثال: "طول × عرض"	ابعاد محصول
به عنوان مثال: پلی‌اتیلن سنگین	نوع پلیمر، قبر یا خاک رس ^(۱)
به عنوان مثال: ۴ kg	وزن ناخالص اسمی هر متر از محصول
به عنوان مثال: ۱۵۰۰ g/m ²	وزن اسمی بر واحد سطح
به عنوان مثال: ۱۳۹۰/۸/۵	تاریخ تولید ^(۲)
به عنوان مثال، E1	شماره خط تولید
مستریج	در صورت استفاده از مستریج

(۱) در صورتی که مواد سدگر کامپوزیت یا آلیاژ باشد، تمام اجزاء سازنده باید در نشانه‌گذاری قید شوند.

(۲) تاریخ تولید باید طوری باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در محدوده سال، ماه و روز فراهم کند. اگر تولیدکننده در مکان‌های مختلف تولید می‌کند، نام مکان تولید نیز باید قید شود.

(۳) توصیه می‌شود که شیفت تولید نیز در نشانه‌گذاری قید شود.

یادآوری ۲ - پس از اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد، درج علامت استاندارد ملی ایران الزامی است.

پیوست الف

(الزمائی)

کنترل تولید کارخانه-طرح کنترل تولید کارخانه

الف-۱ کلیات

مواردی که درخصوص سامانه کنترل تعیین شده از بند ۴-۵، باید در دستورالعمل کنترل تولید کارخانه اشاره شود، در این پیوست ارائه می‌شود.

الف-۲ طراحی محصول

برای بدون ابهام بودن الزامات و معیارهای طراحی و مربوط بودن آنها به نحوه بهره‌برداری و ویژگی‌های محصول، تولیدکننده باید چگونگی تعیین، بررسی، کنترل و بهنگامسازی آنها را توصیف کند. تولیدکننده باید ارتباط بین طراحی با بخش‌های داخلی تولید و پیمانکاران فرعی بیرونی را مشخص کند.

الف-۳ تولید

الف-۳-۱ مواد اولیه یا ورودی

تولیدکننده باید معیارهای پذیرش مواد ورودی و روش‌های اجرایی تضمین کننده برآورده شدن این معیارها را تعریف کند.

برای معیارهای پذیرش مواد ورودی، می‌توان به استانداردهای ویژگی‌های سدگرهای ژئوسینتیکی در پیوست پ مراجعه کرد.

الف-۳-۲ فرایند تولید

جنبه‌های مربوط از فرایند کارخانه و تولید باید طوری تعریف شود که تواتر بازرسی‌ها، بررسی‌ها و آزمون‌ها را همراه با مقادیر یا معیارهای لازم، هم برای تجهیزات و هم برای کار انجام شده حین فرایند، بدهد. در صورتی که مقادیر یا معیارهای کنترلی بدست آورده نشوند، اقدام انجام شده در این خصوص گزارش شود. به منظور بازرسی توسط افراد مربوط، این سوابق باید در دسترس باشند.

الف-۴ محصولات نهايی

الف-۴-۱ کلیات

جداول الف-۱ تا الف-۳ تواتر انجام آزمون را برای سدگرهای ژئوسینتیکی نشان می‌دهند.

جدول الف-۱- سدگرهای ژئوینتیکی پلیمری (GBR-P)

ملاحظات	تواتر انجام آزمون ^(۱)	خواص
فقط کمترین ضخامت تولیدشده آزمون شود	یکبار برای هر فرمول بندی، ولی حداقل یکبار هر ۵ سال ^(۲)	نفوذپذیری آب
---	یکبار در هر روز تولید	استحکام کششی
---	یکبار در هر روز تولید	سوراخ شدن ایستا
فقط کمترین ضخامت تولیدشده آزمون شود	یکبار برای هر فرمول بندی، ولی حداقل یکبار هر ۵ سال ^(۲)	هوازدگی
فقط کمترین ضخامت تولیدشده آزمون شود	یکبار برای هر فرمول بندی، ولی حداقل یکبار هر ۵ سال ^(۲)	اکسایش
---	یکبار برای هر ۱۰۰۰ تن محصول یا تغییر در فرمول بندی ^(۳)	ترکزابی ناشی از ترکیب تنفس و محیط (فقط برای GBR-P های پلی‌الیفنی مطابق با الزامات بند ۴-۳ از پیوست ب)
(۱) برای ژئوینتیک‌هایی که دارای استاندارد ویژگی‌های محصول هستند، تواتر انجام آزمون‌ها مطابق با آن استاندارد خواهد بود.		
(۲) فرمول بندی شامل نوع/تولید کننده خاصی از مواد اولیه، نوع و ترکیب درصد تمام افزودنی‌ها و سایر اجزاء مورد استفاده است.		
یادآوری - در صورتی که تولید کننده با بیش از یک خط تولید در همان مکان تولید کار کند، "یک بار برای هر خط تولید" به تواتر انجام آزمون اضافه می‌شود.		

جدول الف-۲- سدگرهای ژئوینتیکی قیری (GBR-B)

ملاحظات	تواتر انجام آزمون ^(۱)	خواص
فقط کمترین ضخامت تولیدشده آزمون شود	یکبار برای هر فرمول بندی، ولی حداقل یکبار هر ۵ سال ^(۳)	نفوذپذیری آب
فقط کمترین ضخامت تولیدشده آزمون شود	یکبار برای هر فرمول بندی، ولی حداقل یکبار هر ۵ سال ^(۳)	نفوذپذیری گاز
---	یکبار در هر روز تولید	استحکام کششی
---	یکبار در هر روز تولید	سوراخ شدن ایستا
فقط کمترین ضخامت تولیدشده آزمون شود	یکبار برای هر فرمول بندی، ولی حداقل یکبار هر ۵ سال ^(۳)	هوازدگی
فقط کمترین ضخامت تولیدشده آزمون شود	یکبار برای هر فرمول بندی، ولی حداقل یکبار هر ۵ سال ^(۳)	اکسایش
(۱) برای ژئوینتیک‌هایی که دارای استاندارد ویژگی‌های محصول هستند، تواتر انجام آزمون‌ها مطابق با آن استاندارد خواهد بود.		
(۲) فرمول بندی شامل نوع/تولید کننده خاصی از مواد اولیه، نوع و ترکیب درصد تمام افزودنی‌ها و سایر اجزاء مورد استفاده است.		
یادآوری - در صورتی که تولید کننده با بیش از یک خط تولید در همان مکان تولید کار کند، "یک بار برای هر خط تولید" به تواتر انجام آزمون اضافه می‌شود.		

جدول الف-۳- سدگرهای ژئوینتیکی رسی (GBR-C)

تواتر انجام آزمون ^(۱)	خواص
یکبار برای هر m^2 ۲۵۰۰۰ یا تغییر در فرمول بندی ^(۲)	نفوذپذیری آب
یکبار برای هر ۵ سال یا تغییر در فرمول بندی ^(۲)	نفوذپذیری گاز
یکبار برای هر m^2 ۲۰۰۰۰ یا تغییر در فرمول بندی ^(۲)	استحکام کششی
یکبار برای هر m^2 ۵۰۰۰۰ یا تغییر در فرمول بندی ^(۲)	سوراخ شدن ایستا
یکبار برای هر ۵ سال یا تغییر در فرمول بندی ^(۲)	اکسایش
(۱) برای ژئوینتیک‌هایی که دارای استاندارد ویژگی‌های محصول هستند، تواتر انجام آزمون‌ها مطابق با آن استاندارد خواهد بود.	
(۲) فرمول بندی شامل نوع/تولید کننده خاصی از مواد اولیه، نوع و ترکیب درصد تمام افزودنی‌ها و سایر اجزاء مورد استفاده است.	
یادآوری - در صورتی که تولید کننده با بیش از یک خط تولید در همان مکان تولید کار کند، "یک بار برای هر خط تولید" به تواتر انجام آزمون اضافه می‌شود.	

الف-۴ آزمون‌های جایگزین

درصورتی که از آزمون‌های دیگری بهجای آزمون‌های مرجع استفاده شود، جزئیات آزمون‌ها و روش‌های اجرایی جایگزین همراه با همبستگی آن‌ها با آزمون‌های مرجع باید ثبت شده و درصورت درخواست افراد مربوط باید دردسترس قرار گیرد.

الف-۴-۱ تجهیزات

تجهیزات آزمونی که روی نتایج اثر می‌گذارند، باید با استانداردهای ملی یا بین‌المللی قابل رديابي، كالibrه شوند.

تولیدکننده باید تأسیسات، تجهیزات و کارکنای (دردسترس) داشته باشد که تصدیق‌ها و آزمون‌های لازم را انجام دهند. این امر می‌تواند از طریق قرارداد برونسپاری با یک یا چند شخص یا شرکت دارای مهارت‌ها و تجهیزات لازم، انجام شود.

تولیدکننده باید تجهیزات کنترل، اندازه‌گیری یا آزمون را كالibrه یا تصدیق کرده و آن‌ها را در شرایط کاری خوب حفظ کند؛ حتی اگر تجهیزات متعلق به وی نباشد.

کالibrاسیون مناسب روی وسایل اندازه‌گیری و آزمون مشخص شده، باید مطابق با استانداردها یا روش‌های آزمون تولیدکننده انجام شود.

تجهیزات باید با برگ مشخصات محصول یا سامانه مرجع آزمون که مورد ارجاع برگ مشخصات قرار گرفته، انطباق داشته باشد.

الف-۴-۲ مقررات مربوط به بندهای الف-۲، الف-۳ و الف-۴ (برحسب کاربرد)

الف-۴-۲-۱ سوابق

تاریخ‌ها، همراه با جزئیات و نتایج بازرگانی‌ها، بررسی‌ها و آزمون‌های انجام‌شده حین کنترل تولید کارخانه باید به‌طور صحیح ثبت شوند. این سوابق باید به‌مدت ۱۰ سال حفظ شوند.

توصیف محصول، تاریخ تولید، روش آزمون پذیرفته شده، نتایج آزمون و معیارهای پذیرش یا رد محصول باید توسط شخص مسئول امضا شود؛ تا فرد انجام دهنده فرایند تصدیق کنترل شود.

الف-۴-۲-۲ ارزیابی نتایج

برای تعیین انطباق تولید با الزامات و مقادیر اعلام شده برای محصولات، درصورت امکان و کاربرد، نتایج بازرگانی‌ها، بررسی‌ها و آزمون‌ها باید توسط پارامترها و متغیرها به‌صورت آماری برای آن تولید تفسیر شود.

الف-۴-۲-۳ قابلیت رديابي

سامانه‌های قابلیت رديابي و کنترل طراحی‌ها، مواد ورودی، و استفاده از مواد باید به‌صورت دستورالعمل داده شود. سامانه کنترل موجودی محصولات تولیدشده باید به‌صورت دستورالعمل داده شود.

الف-۴-۳ اقدام اصلاحی برای مواد و محصولات نامنطبق

هنگامی که مواد ورودی و محصولات نهایی با الزامات این استاندارد انطباق ندارند، اقدامات فوری که قرار است انجام شود باید توصیف و ثبت شود. این اقدامات باید شامل مراحل لازم زیر باشد: اصلاح نقص، درصورت لزوم اصلاح دستورالعمل، شناسایی و قرنطینه کردن مواد اولیه یا ورودی و محصولات نهایی دارای نقص و تصمیم در مورد مردود کردن آن‌ها یا تعیین دوباره مشخصات برای آن‌ها.

الف-۴-۴ کارکنان ۵-۴

تولیدکننده باید اطمینان حاصل کند که کارکنان درگیر در فرایند به طور مناسب آموزش دیده‌اند. شرح شغل و مسئولیت کارکنان باید به صورت دستورالعمل داده شود.

الف-۴-۴-۶ مدیریت کیفیت ۶-۴

فعالیت‌های لازم برای اطمینان از برآورده شدن تمام الزامات این پیوست، باید به صورت دستورالعمل توصیف شوند.

پیوست ب
(الزامی)
دوم سدگرهای ژئوسینتیکی

ب-۱ مقدمه

ب-۱-۱ استانداردهایی که این پیوست در آن‌ها مشترک است

این پیوست، اطلاعاتی درخصوص آزمون‌های دوام، معیارهای ارزیابی و مقادیر قابلیت پذیرش که قرار است مطابق با استانداردهای زیر (و توسط روش‌های آزمون تعریف شده در جدول ۱ این استانداردها) اجرا شوند، را فراهم می‌کند:

استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۷۹، سدگرهای ژئوسینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت مخازن و سدها

استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۸۰، سدگرهای ژئوسینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت کانال‌ها

استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۸۱، سدگرهای ژئوسینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت توپل‌ها و سازه‌های زیرزمینی وابسته

استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۸۲، سدگرهای ژئوسینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت مکان‌های انبارش و دفع پس‌ماند

استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۸۳، سدگرهای ژئوسینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در ساخت مکان‌های دفع فاضلاب، ایستگاههای انتقال یا محدودسازی ثانویه

استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۰۸۴، سدگرهای ژئوسینتیکی- مشخصات لازم برای استفاده در زیرساخت حمل و نقل

ب-۱-۲ مکانیسم‌های تخریب

دوام سدگر ژئوسینتیکی به مکانیسم‌های مختلفی بستگی دارد که منجر به تخریب، یعنی کاهش کارایی مکانیکی و هیدرولیکی، می‌شوند. این مکانیسم‌ها به اختصار عبارتند از:

الف) تهاجم اکسایشی تسريع شده توسط دمای بالا، فرارگیری درمعرض پرتو فرابینفش، یا تنش مکانیکی مکرر و احتمالاً مواد شیمیایی (به عنوان مثال، فلزات سنگین)؛

ب) تهاجم هیدرولیزی تسريع شده توسط دمای بالا، شرایط اسیدی و بازی؛

پ) حلل‌پوشی^۱، یعنی تغییر خواص فیزیکی ناشی از جذب مایعات شیمیایی؛

ت) ترک‌زایی ناشی از ترکیب تنش و محیط، یعنی نقص مکانیکی سدگر ژئوسینتیکی در تنش‌هایی کمتر از تنش تسلیم آن در حضور گونه‌های شیمیایی معین؛ ث) تهاجم میکروبیولوژیکی، شامل تأثیر باکتری و قارچ و نفوذ ریشه‌های گیاه؛

ج) استخراج ناشی از انحلال اجزاء قابل حل سدگر ژئوسینتیکی، و درنتیجه تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر خواص مکانیکی یا مقاومت سدگر به سایر شکل‌های تخریب؛
ج) در مورد پیویسی، اتلاف نرم‌کننده و سپس هیدروکلرزدایی.

ب-۱-۳ عمر بهره‌برداری

مقررات و روش‌های تصدیق این پیوست بر مبنای عمر بهره‌برداری ۲۵ سال برای کاربری مورد انتظار محصول مطابق با دامنه کاربرد استاندارد، پس از نصب است. این امر در شرایطی است که محصول به صورت صحیح نصب، بهره‌برداری و نگهداری شود. این مقررات بر مبنای جدیدترین فناوری و دانش و تجربه‌ی کسب شده، است.

عمر بهره‌برداری به صورت محافظه‌کارانه و حداقل در نظر گرفته شده است. عمر کاری واقعی تحت شرایط معمولی بهره‌برداری بدون تخریب اثرگذار بر الزامات اصلی، ممکن است به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر باشد. عمر بهره‌برداری نباید به عنوان تضمین داده شده توسط تولیدکننده تفسیر شود؛ بلکه فقط به عنوان ابزاری برای انتخاب محصولی متناسب با شرایط بهره‌برداری و عمر مورد انتظار مورد توجه قرار می‌گیرد.

ب-۱-۴ استفاده از مواد فرایند شده و بازیافت شده

استفاده از مواد فرایند شده داخلی به میزان حداقل ۱۰ درصد مجاز است. استفاده از مواد فرایند شده بیرونی و بازیافت شده مجاز نیست.

ب-۲ الزامات آزمون

ب-۲-۱ الزامات عمومی

جز مواردی که به طور خاص استثنای شده، تمام سدگرهای ژئوسینتیکی باید الزامات داده شده در بند ب-۲-۳ را برای آزمون نوعی اولیه (ITT)، برآورده کنند.

ب-۲-۲ الزامات برای تکرار آزمون

محصول بدون تغییر باید دوباره پس از حداقل فاصله زمانی (حداقل تواتر آزمون) مطابق با جداول الف-۱، الف-۲ و الف-۳ آزمون شود. محصولی بدون تغییر در نظر گرفته می‌شود که منبع مواد اولیه، فناوری تولید و فرایند و ثبتیت محصول، در معرض تغییر فرایندی قابل توجه قرار نگرفته باشد.

در صورتی که محصول در معرض تغییر فرایندی قابل توجه قرار گرفته باشد، باید به همان روش انجام آزمون برای محصول جدید، آزمون شود.

تغییر قابل توجه شامل هر یک از موارد زیر است:

- تغییر در فرمول‌بندی شیمیایی (CAS No);

- غلظت کاهش‌یافته جزء غالب مواد اولیه در دستورالعمل فرمول پلیمر؛

- جایگزینی هر پلیمر در دستورالعمل فرمول با پلیمری با همان فرمول شیمیایی از تولیدکننده‌ای متفاوت، صرفنظر از هر نوع تغییر در غلظت.

در صورتی که تولیدکننده بتواند از طریق ارزیابی منظم (شامل تحلیل‌های فرایند و پایدارکننده‌های بلندمدت) ثابت کند که نوع اجزاء غالب تغییر نکرده و مقادیر آن‌ها از مقادیر مورد استفاده در ماده به کار برده شده در ITT اصلی برای دوام کمتر نیست، از انجام آزمون روی محصول تغییریافته می‌توان صرفنظر کرد.

ب-۲-۳ الزامات برای مواد خاص

ب-۱-۳-۲ پلیالفین‌ها

سدگرهای پلیالفینی شامل FPO، VLDPE، LLDPE، LDPE، MDPE و HDPE هستند. این سدگرهای می‌توانند به صورت تقویت شده یا تقویت نشده، ساختمند^۱ یا صاف باشند. برای این سدگرهای آزمون‌های زیر باید انجام شوند:

- هوازدگی (بند ب-۳-۲)؛

- مقاومت به استخراج ناشی از انحلال (بند ب-۵-۳)؛

- مقاومت به اکسایش (بند ب-۳-۶)؛

- مقاومت شیمیایی (بند ب-۷-۳)؛

- ترک‌زایی ناشی از ترکیب تنش و محیط (بند ب-۴-۳). پاراگراف زیر مشاهده شود.

معیارهای ارزیابی و پذیرش باید مطابق با بندهای ب-۴-۳ و ب-۴-۲ باشند. هر دو معیار باید برآورده شوند. در صورتی که آزمون کشش مطابق با بند ب-۴-۲ امکان‌پذیر نباشد (به عنوان مثال، محصولات ساختمند بدون لبه صاف)، OIT (بند ب-۴-۳) باید به تنها یی استفاده شود.

انجام آزمون برای مقاومت به ترک‌زایی ناشی از ترکیب تنش و محیط (بند ب-۴-۳) برای پلیمرهای غیر بلوری^۲ یا با درصد بلور کم (VLDPE، LLDPE، LDPE، FPO و FPP) و فیلم‌های نازک با ضخامت کمتر از یک میلی‌متر کاربرد ندارد. برای سدگرهای با سطوح مضرس^۳، آزمون باید روی نمونه‌های برداشته شده از نواحی غیرمضرس مجاور مطابق با بند ب-۴-۳ انجام شود.

ب-۲-۳-۲ الاستومرها

سدگرهای الاستومری (برای مثال، EPDM) می‌توانند به صورت تقویت شده یا تقویت نشده باشند. برای این سدگرهای آزمون‌های زیر باید انجام شوند:

- هوازدگی (بند ب-۳-۲)؛

- مقاومت به استخراج ناشی از انحلال (بند ب-۵-۳)؛

- مقاومت به اکسایش (بند ب-۳-۶)؛

- مقاومت شیمیایی (بند ب-۷-۳)؛

- ترک‌زایی ناشی از ترکیب تنش و ازن مطابق با استاندارد EN 1844.

معیارهای ارزیابی و پذیرش باید مطابق با بند ب-۴-۲ باشند.

ب-۳-۲-۳ پارچه‌های روکش شده

این بند برای پارچه روکش شده دارای تقویت کننده لیفی روکش شده با LDPE یا HDPE کاربرد دارد. برای پارچه‌های پوشش شده با PVC-P، به بند ب-۴-۳-۲ مراجعه شود.

برای این سدگرهای آزمون‌های زیر باید انجام شوند:

1- Structured

2-Semi-crystalline polymers

3- Textured

- هوازدگی (بند ب-۳-۲)؛
 - مقاومت به استخراج ناشی از انحلال (بند ب-۳-۵)؛
 - مقاومت به اکسایش (بند ب-۳-۶)؛
 - مقاومت شیمیایی (بند ب-۳-۷)؛
- معیارهای ارزیابی و پذیرش باید مطابق با بند ب-۴-۲ باشد.
- ب-۴-۳-۲ پیویسی نرم (PVC-P)**

سدگرهای PVC-P می‌توانند به صورت تقویت‌شده یا تقویت‌نشده، دارای لایه زیرین از نوع ژئوتکستایل، مضرس یا غیر مضرس باشند.

برای این سدگرهای آزمون‌های زیر باید انجام شوند:

- هوازدگی (بند ب-۳-۲)؛
- مدفون سازی در خاک (بند ب-۳-۳)؛
- مقاومت به استخراج ناشی از انحلال (بند ب-۳-۵)؛
- مقاومت به اکسایش (بند ب-۳-۶)؛

معیارهای ارزیابی و پذیرش باید مطابق با بند ب-۴-۴ باشد (افت وزنی) و خواص کششی (بند ب-۴-۲) نیز باید اندازه‌گیری شود.

ب-۵-۳-۲ سدگرهای ژئوسینتیکی رسی (GBR-C)

چون سدگرهای رسی حداکثر یک روز پس از نصب پوشانده می‌شوند، آزمون‌های هوازدگی برای آن‌ها لازم نیست.

اجزاء ژئوتکستایلی سدگر باید الزامات مشترک بین پیوست ب و استانداردهای EN 13249، EN 13257 و EN 13265 را به مدت ۲۵ سال برآورده کنند. خود سدگر به تنها یی باید تحت آزمون مقاومت شیمیایی قرار گرفته (بند ب-۳-۷) و مطابق با بنددهای ب-۴-۲ و ب-۴-۳ ارزیابی شود.

ب-۶-۳-۲ سدگرهای ژئوسینتیکی قیری (GBR-B)

آزمون‌های خاصی روی سدگرهای قیری انجام نمی‌شود. در صورتی که آزمون دوام لازم باشد، ارزیابی مطابق با بند ب-۴-۵ انجام می‌شود.

ب-۳ آزمون‌های دوام

ب-۱-۳ مقدمه

تمام آزمون‌های لازم برای احراز دوام سدگرهای ژئوسینتیکی، از طریق قراردادن نمونه در معرض محیط‌های شبیه‌سازی شده و/یا تسريع شده تحت شرایط کنترل شده (آزمون در معرض گذاری) و سپس انجام یک یا چند آزمون فیزیکی/مکانیکی انتخاب شده روی نمونه در معرض قرار گرفته (آزمون ارزیابی)، انجام می‌شود. مقایسه بین نتایج آزمون ارزیابی با نتایج همان آزمون روی نمونه کنترلی در معرض قرار نگرفته، مبنایی برای قابلیت پذیرش فراهم می‌کند. تنها استثنای آزمون مقاومت به ترکزایی ناشی از ترکیب تنش و محیط است، که در معرض گذاری و ارزیابی با یک روش اجرایی انفرادی انجام می‌شود.

نمونه‌ها برای آزمون ارزیابی در تمام موارد، باید از صفحه آزمونی بریده شوند، که درمعرض محیط‌های شبیه‌سازی شده و/یا تسريع شده قرار گرفته است.

در مواردی که سدگر ژئوسینتیکی خاصی در طیفی از گونه‌ها تولید شود بهنحوی که تفاوت هریک با دیگری فقط در ضخامت باشد، دراینصورت انجام آزمون برای فقط گونه‌ی با حداقل ضخامت، قابل پذیرش خواهد بود. اگر بعداً گونه‌ای با ضخامت بیشتر به منظور برآورده‌سازی مقدار توصیه شده برای کارایی دوام در آزمون مربوط، انتخاب شود؛ دراینصورت گونه‌ی ضخامتی باحداقل ضخامت نیز باید آزمون شود.

ب-۳-۲ هوازدگی

ب-۳-۲-۱ کلیات

هوازدگی، تخریب سدگر ژئوسینتیکی است که درمعرض هوا تحت شرایط طبیعی نور خورشید، رطوبت و غیره قرار گرفته است. ماهیت هوازدگی، اکسایش نوری و محرک اصلی، پرتو فرابنفش (UV) است. آزمون‌هایی که اندازه‌ای از دوام سدگر درمعرض هوازدگی فراهم می‌کنند، با توجه به نحوه ارتباط آن‌ها با فرایند هوازدگی، می‌توانند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شوند.

ب-۳-۲-۲ آزمون‌های مستقیم و تسريع شده

دو نوع آزمون مستقیم، درعمل استفاده می‌شود. آزمون‌های درمعرض گذاری به روش زمان واقعی برای تعیین اثرات پرتو فرابنفش (UV) بر مواد سازه‌ای مختلف استفاده می‌شوند. این آزمون‌ها می‌توانند اطلاعات مفیدی در مورد تخریب مواد درمعرض قرار گرفته فراهم کنند، ولی دوره‌های آزمون طولانی در شرایط متغیر و کنترل نشده از معایب آن‌ها است. چنین داده‌هایی ممکن است قبل ارائه نباشند.

رویکرد دیگر برای انجام آزمون، استفاده از روش تسريع شده است. این نوع آزمون عموماً در محیطی کنترل شده انجام می‌شود؛ که در آن، نمونه‌ها درمعرض دوره‌های متناوب پرتو فرابنفش (UV) و پاشش آب قرار می‌گیرند. این روش آزمون در استاندارد EN 12224 توصیف شده است.

متغیرهای اصلی در این نوع آزمون عبارتند از:

- طول موج و انرژی منتشر شده از لامپ‌ها؛
- دمای سطح نمونه (عموماً 50°C تا 75°C در دمای استاندارد سیاه)؛
- تواتر چرخه درمعرض گذاری UV/پاشش آب؛
- کل زمان درمعرض گذاری UV و کل زمان آزمون.

تمام عوامل ذکر شده در بالا، بر نتایج بدست آمده تأثیر گذاشته و در استاندارد EN 12224 تعریف شده‌اند. ارتباط بین زمان درمعرض گذاری تحت استاندارد EN 12224 و زمان واقعی درمعرض نور خورشید قرار گرفتن در مکانی خاص، تأثیری قابل توجه در ارزیابی نتایج دارد. شدت پرتوهی سالانه در کشورهای اروپای جنوبی، بین GJ/m^2 ۳ تا GJ/m^2 ۶ است. مقدار میانگین برابر با GJ/m^2 ۴ را می‌توان مبنا فرض کرد. شدت تابش UV (تابش با طول موج کوچک‌تر از 400 nm) بین ۶ درصد تا ۹ درصد این مقدار، یعنی تقریباً MJ/m^2 ۳۵۰، در هر سال است.

شدت تابش در استاندارد EN 12224 به MJ/m^2 ۳۵۰ محدود می‌شود؛ که معادل با حدود یک تابستان در اروپای جنوبی است. چون مقدار تابش آزمون برابر با W/m^2 ۴۰ است و باید پس از هر ۶ ساعت، یک ساعت

قطع شود؛ مدت آزمون استاندارد تقریباً برابر با ۴۳۰ ساعت است. برای شبیه سازی مؤثر میانگین شرایط اروپایی در محل اجرا در دوره زمانی یکسال، مدت زمان لازم برای آزمون باید ۳۰۰۰ ساعت باشد.

مقایسه بین هوازدگی طبیعی و تسريع شده بربمنای شدت تابش، به طور وسیعی صحیح بوده است؛ اگرچه در برخی از حالات خاص، خطابیش از ۵۰ درصد بوده است. دما، بلندی از سطح دریا، رطوبت و تجهیرات مورداستفاده در آزمون‌های زمان واقعی، تأثیری قابل توجه بر همبستگی نتایج دارند.

ب-۲-۳ دوره تناوب درمعرض گذاری

در رابطه با ۶ استاندارد مشخصات لازم که در بند ب-۱ فهرست شده است، سه رده بندی از تابش می‌تواند در نظر گرفته شود:

(۱) کاربردهایی که در آن‌ها، سدگر ژئوسینتیکی درمعرض نور خورشید نبوده یا حین سه روز پس از اجرا پوشانده خواهد شد. فرض می‌شود که مواد با مقاومت کم به هوازدگی، حین حمل و نقل به صورت مناسبی با فویل‌های بسته‌بندی ضد UV محافظت شده و این پوشش محافظ فقط هنگام نصب برداشته می‌شود. چنین کاربردهایی شامل تونل‌ها و سایر سازه‌های زیرزمینی هستند. برای این کاربردها، آزمون هوازدگی لازم نیست.

(۲) کاربردهایی که در آن‌ها، سدگر ژئوسینتیکی حین اجرا به صورت محدود به مدت حداقل یکسال درمعرض نور خورشید است. در این کاربردها، استفاده از مصالح پرکننده یا پوشاننده در طراحی الزام است؛ به طوری که حین استفاده معمول در تمام مدت عمر تأسیسات، درمعرض گذاری نباید وجود داشته باشد. در چنین کاربردهایی، سطح داخلی مکان‌های انبارش پس‌ماند و برخی از مخازن (استخرها)، سدها (بندها) و کانال‌ها پوشش داده می‌شود. برای تمام سدگرهای ژئوسینتیکی پلیمری که حاوی دوده برای محافظت در مقابل UV بوده و برای انبارش به صورت روباز در نظر گرفته می‌شوند؛ میزان دوده باید بین ۲ درصد تا ۳ درصد براساس استاندارد ASTM D1603 (یا CAT2 D4218 از طریق کوره با حرارت غیرمستقیم)، درجه پراکنش دوده مطابق با CAT1 یا ISO 11358 استاندارد ASTM D5596 بوده یا تحلیل وزن‌سنگی گرمایی مطابق با استاندارد ۱۱۳۵۸ انجام شود. برای این کاربردها، به بند ب-۴-۲-۳ مراجعه شود.

(۳) کاربردهایی که در آن‌ها، سدگر ژئوسینتیکی حین بهره‌برداری معمول در تمام مدت عمر سازه (که ۲۵ سال فرض می‌شود) درمعرض نور خورشید است. این کاربردها شامل مخازن (استخرها)، کانال‌ها، سدها (بندها) و مکان‌های دفع زباله مایع است؛ که حفاظت از طریق پوشاندن سدگر ژئوسینتیکی در طراحی لحاظ نشده است. برای این کاربردها، به بند ب-۴-۲-۳-۵ مراجعه شود.

ب-۴-۲-۳ الزامات برای دوره‌های تناوب درمعرض گذاری تا یکسال

نمونه‌های سدگر ژئوسینتیکی باید مطابق با استاندارد EN 12224 و با شدت تابش تعیین یافته 350 MJ/m^2 و مدت زمان تخمینی تابش ۳۰۰۰ ساعت آزمون شوند. آزمون‌های ارزیابی و معیارهای پذیرش باید مطابق با موارد ذکر شده در بند ب-۲-۳ برای مواد مربوط باشد. مدت انجام آزمون باید در مستندات ثبت شود.

ب-۴-۲-۳-۵ الزامات برای دوره‌های تناوب درمعرض گذاری بیش از یکسال

درصورتی که مدت زمان درمعرض گذاری، بیش از یک سال باشد، تولیدکننده باید تضمین نامه‌ای مبنی بر عمر سدگر ژئوسینتیکی به مدت ۲۵ سال در مقابل هوازدگی در آن کاربرد، ارائه دهد. مستندات فنی تأییدکننده تضمین نامه نیز باید همراه با آن ارائه شود.

ب-۳-۳ مقاومت به میکرووارگانیسم‌ها

نمونه‌ای از سدگر ژئوسینتیکی باید مطابق با استاندارد EN 12225 آزمون شود. آزمون‌های ارزیابی و معیارهای پذیرش باید مطابق با موارد ذکر شده در بند ب-۳-۲ برای مواد مربوط باشد.

درصورتی که سدگر ژئوسینتیکی در خاک‌هایی اجرا شود که شرایط بی‌هوایی و افزاینده زیستی^۱ وجود دارد، از روش آزمون جایگزین باید استفاده شود.

ب-۳-۴ مقاومت به ترک‌زایی ناشی از ترکیب تنش و محیط

نمونه‌ای از سدگر ژئوسینتیکی باید مطابق با استاندارد EN 14576 آزمون شود (آزمون تک نقطه‌ای، ۳۰ درصد تنش تسلیم کششی و دمای 50°C). معیار پذیرش باید حداقل مدت زمان ۳۳۶ ساعت (دو هفته) باشد.

آزمون‌ها باید از ضعیفترین جهت براساس تنش تسلیم کششی اندازه‌گیری شده، برداشته شوند. معمولاً ضعیفترین جهت، جهت عرضی ماشین (جهت افقی عمود بر جهت تولید) است؛ یعنی جهت شکاف با جهت ماشین هم‌تراز خواهد شد.

گزارش آزمون باید نشان دهد که هرگونه نقص تا زمان رسیدن به ۳۳۶ ساعت (دو هفته) ناشی از ازدیاد طول بدون شکست است؛ در صورت وجود چنین نقصی، فرض می‌شود که الزامات برآورده شده است.

برای سدگر ژئوسینتیکی پلیمری با سطوح مضرس، آزمون باید روی آزمون‌های با سطوح صاف از همان مواد انجام شود. چنانی نمونه‌هایی باید از یکی از منابع زیر برداشته شوند:

- (۱) سدگر ژئوسینتیکی پلیمری با سطح صاف در مرحله پیش-مضرس‌سازی تولید (در صورت کاربرد)،
- (۲) روی آزمونه برداشته شده از لبه صاف طاقه.

ب-۳-۵ مقاومت به استخراج ناشی از انحلال^۲

نمونه‌ای از سدگر ژئوسینتیکی باید مطابق با استاندارد EN 14415 با انجام اصلاحات زیر، آزمون شود:

(۱) بجز برای PVC-P، روش A به دمای 80°C و ۹۰ روز اصلاح شود؛

(۲) روش C فقط برای کاربردهای ذکر شده در استانداردهای ملی ۱۸۰۸۲، ۱۸۰۸۳، ۱۸۰۸۴ و ۱۸۰۸۵ الزامی است.

آزمون‌های ارزیابی و معیارهای پذیرش باید مطابق با موارد ذکر شده در بند ب-۳-۲ برای مواد مربوط باشد. علاوه براین، هرگونه نشانه مشهودی از تخریب باید گزارش شود.

ب-۳-۶ مقاومت به اکسایش

نمونه‌ای از سدگر ژئوسینتیکی پلیمری باید مطابق با روش C1 در استاندارد ISO 13438 آزمون شود. اگر استاندارد EN 14575 به صورت زیر اصلاح شود، می‌تواند به عنوان استاندارد جایگزین استفاده شود:

- (۱) برای سدگرهای ژئوسینتیکی پلیمری (به غیر از موارد ۲ و ۳) و قیری: دمای 85°C و ۹۰ روز؛

1- Bio-enhanced condition

2- Leaching

۲) برای سدگر ژئوسینتیکی TPE و FPP: دمای 80°C و 90°C روز؛

۳) برای سدگر ژئوسینتیکی PVC-P: دمای 80°C و 120°C روز.

برای سدگر ژئوسینتیکی قیری، اگر دما و زمان آزمون برای آزمایش مقاومت به اکسایش قیر مناسب نباشد، روش آزمون جایگزین توصیه می‌شود درنظر گرفته شود.

آزمون‌های ارزیابی و معیارهای پذیرش باید مطابق با موارد ذکرشده در بند ب-۲-۳ برای مواد مربوط باشد. سدگرهای ژئوسینتیکی پلیمری (بندهای ب-۱-۳-۲ تا ب-۴-۳-۲) که درعرض اکسایش نیستند، باید با این آزمون برای بررسی تخریب گرمایی تحت آزمایش قرار گیرند؛ ولی ارزیابی، به تغییرات در خواص مطابق با بند ب-۴ محدود خواهد شد.

ب-۳-۷ مقاومت شیمیایی

ب-۳-۷-۱ تمام کاربردها

نمونه‌ای از سدگر ژئوسینتیکی باید مطابق با روش‌های A و B در استاندارد EN 14414 (اسید و باز رقيق)، آزمون شود.

آزمون‌های ارزیابی و معیارهای پذیرش باید مطابق با موارد ذکرشده در بند ب-۲-۳ برای مواد مربوط باشد. علاوه براین، هرگونه نشانه مشهودی از تخریب باید گزارش شود.

ب-۳-۷-۲ انبارش فاضلاب و پسماند (استانداردهای ملی ۱۸۰۸۲ و ۱۸۰۸۳)

نمونه‌ای از سدگر ژئوسینتیکی مورد استفاده در تأسیسات انبارش فاضلاب و پسماند (استانداردهای ملی ۱۸۰۸۳ و ۱۸۰۸۲)، باید مطابق با بند ب-۱-۷-۳ آزمون شود. علاوه براین، سدگر ژئوسینتیکی باید مطابق با روش C (حلال‌های آلی) و روش D (مایع مصنوعی حاصل از استخراج ناشی از انحلال^۱) در استاندارد EN 14414، نیز آزمون شود.

آزمون‌های ارزیابی و معیارهای پذیرش باید مطابق با موارد ذکرشده در بند ب-۲-۳ برای مواد مربوط باشد. شرایط خاص در محل اجرا می‌توانند بر دوام سدگر ژئوسینتیکی و عمر طراحی تأثیر گذارند؛ این امر می‌تواند از طریق "مایع خاص حاصل از استخراج ناشی از انحلال" با شرایطی مشابه با شرایط محل اجرا مطابق با روش E در استاندارد EN 14414 آزمون شود.

ب-۴ آزمون‌های ارزیابی و معیارهای پذیرش

ب-۴-۱ کلیات

خواص لازم برای ارزیابی سدگرهای ژئوسینتیکی مختلف، در بندهای ب-۴-۲ تا ب-۴-۵ مشخص شده است.

ب-۴-۲ ارزیابی از طریق مقایسه خواص کششی

آزمونهای برداشته شده از نمونه‌های درعرض قرارگرفته و شاهد باید با استفاده از روش آزمون مناسب با نوع سدگر ژئوسینتیکی، مطابق با جدول ۱ این استاندارد آزمون شوند. معیارهای پذیرش باید مقادیر حفظ شده حداقل ۷۵ درصد استحکام کششی اولیه و حداقل ۷۵ درصد افزایش طول اولیه تا شکست باشد. هر

1- Synthetic leachate

دومعيار باید برآورده شوند. برای سدگر ژئوسينتتيکي رسی، معيارهای پذيرش باید حداقل ۵۰ درصد استحکام حفظ شده (بدون معیار برای درصد ازدیاد طول) باشد. برای سدگر ژئوسينتتيکي الاستوموري (EPDM)، معيارهای پذيرش باید حداقل ۷۵ درصد استحکام حفظ شده و ۶۰ درصد ازدیاد طول حفظ شده در شکست باشد. تمام آزمون‌های کشش باید در هر دو جهت انجام شوند. یک محصول تقویت شده به صورت "در صفحه"، باید به‌طور قطعی نسبت به میانگین جهت تقویت شده، آزمون شود؛ به‌طوری‌که پارچه تقویت‌کننده اثرگذار نباشد. اگر این امر امکان‌پذیر نباشد، بند ب-۴-۴ یا ب-۵-۴ به جای آن می‌تواند استفاده شود. در روشی دیگر برای انجام آزمون دوام، لایه سدگر می‌تواند از پارچه جداسازی شود.

ب-۴-۳ ارزیابی از طریق مقایسه زمان القاء اکسایش (OIT)

برای سدگر ژئوسينتتيکي که برای فراهم کردن مقاومت به اکسایش، به مواد افزودنی پایدارکننده وابسته است؛ اندازه‌گیری‌های استحکام کششی و ازدیاد طول در شکست به منظور ارزیابی دوام کافی نیست. برای این نوع سدگر، ارزیابی آزمون‌های زیر باید برمبنای مقایسه بین زمان القاء اکسایش (OIT) آزمونه درمعرض قرارگرفته نسبت به آزمونه شاهد انجام شود.

نمونه برداشته شده از آزمونه درمعرض قرارگرفته، باید مطابق با استاندارد ملی ۶-۲۱۸۶ (OIT استاندارد) آزمون شود. مقدار OIT حفظ شده باید حداقل ۵۵ درصد مقدار OIT آزمونه شاهد باشد. از OIT تحت فشار (HP-OIT) مطابق با استاندارد ASTM D5885 می‌توان به عنوان روش جایگزین استفاده کرد. در این حالت، مقدار HP-OIT حفظ شده باید حداقل ۸۰ درصد مقدار HP-OIT آزمونه شاهد باشد.

ب-۴-۴ ارزیابی از طریق تغییر وزن

آزمونهای سدگر ژئوسينتتيکي باید از طریق اندازه گیری افت وزنی یک نمونه انفرادی قبل و بعد از درمعرض گذاری، مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۱۹ ارزیابی شوند. اندازه گیری افت وزنی، پس از خشک کردن مطابق با روش‌های آزمون مناسب انجام می‌شود؛ برای مثال، قبل از اندازه گیری وزن، آزمونهای باید طوری خشک شوند که افت وزنی بیش از ۱/۰ درصد نشود. حداقل وزن باقیمانده باید ۹۵ درصد باشد.

ب-۴-۵ ارزیابی از طریق تغییر نفوذپذیری آب

آزمونهای سدگر ژئوسينتتيکي پلیمری و قیری باید مطابق با استاندارد EN 14150 و سدگر خاکرسی مطابق با استاندارد EN 16416 ارزیابی شوند.

نسبت نفوذپذیری آب در نمونه درمعرض قرارگرفته به نمونه شاهد باید کمتر از ۵ باشد.

یادآوری - برای مثال، اگر مقدار نفوذپذیری آب برای سدگر ژئوسينتتيکي قیری $2 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{d}$ باشد، معیار پذيرش $1 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{d}$ است.

پیوست پ

(اطلاعاتی)

برخی از استانداردهای ویژگی‌های سدگرهای ژئوسینتتیکی

- [1] ASTM D2643/D2643M, Standard Specification for Prefabricated Bituminous Geomembrane Used as Canal and Ditch Liner (Exposed Type)
- [2] ASTM D7176-06, Standard Specification for Non-Reinforced Polyvinyl Chloride (PVC) Geomembranes Used in Buried Applications
- [3] ASTM D7465-08 Standard Specification for Ethylene Propylene Diene Terpolymer (EPDM) Sheet Used In Geomembrane Applications
- [4] ASTM D7613-10 Standard Specification for Flexible Polypropylene Reinforced (fPP-R) and Nonreinforced (fPP) Geomembranes
- [5] GRI-GCL3, Test Methods, Required Properties, and Testing Frequencies of Geosynthetic Clay Liners
- [6] GRI-GM13, Test Methods, Required Properties, and Testing Frequencies for High Density Polyethylene (HDPE) Smooth and Textured Geomembranes
- [7] GRI-GM17, Test Methods, Required Properties, and Testing Frequencies for Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) Smooth and Textured Geomembranes
- [8] GRI-GM18, Test Methods, Required Properties, and Testing Frequencies for Flexible Polypropylene (fPP and fPP-R) Nonreinforced and Reinforced Geomembranes
- [9] GRI-GM21, Test Methods, Required Properties, and Testing Frequencies for Ethylene Propylene Diene Terpolymer (EPDM) Nonreinforced and Scrim Reinforced Geomembranes
- [10] GRI-GM22, Test Methods, Required Properties, and Testing Frequencies for Scrim Reinforced Polyethylene Geomembranes Used in Exposed Temporary Applications
- [11] GRI-GM25, Test Methods, Required Properties, and Testing Frequencies for Reinforced Linear Low Density Polyethylene (LLDPE-R) Geomembranes
- [12] GRI-GM28, Test Methods, Required Properties, and Testing Frequencies for Reinforced Chlorosulfonated Polyethylene (CSPE-R) Geomembranes

پیوست ت
(اطلاعاتی)
کتاب نامه

- [1] M/107 - Mandate to CEN/CENELEC concerning the execution of standardisation work for harmonized standards on geotextiles - European Commission - 1996
- [2] European Directive 98/83/EC (3/11/98) on the quality of water intended for human consumption
- [3] EN 806-1:2000 (and EN 806/A1:2001) Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General
- [4] ISO/TS 13434, Geosynthetics - Guidelines for the assessment of durability
- [5] ASTM D5885, Standard test method for oxidative Induction time of polyolefin geosynthetics by highpressure differential scanning calorimetry
- [6] ASTM D1603, Standard test method for carbon black content in olefin plastics
- [7] ASTM D4218, Standard test method for determination of carbon black content in polyethylene compounds by the muffle-furnace technique
- [8] ASTM D5596, Standard test method for microscopic evaluation of the dispersion of carbon black in polyolefin geosynthetics